DATENBLATT

GEPRÜFT AUF	ERGEBNIS	NACH DIN
Lichtechtheit:	1	54004
Mögliche Farbveränderung:		
Abriebwerte:	**Stufe:**	
Trocken	5	53339
Nass	4 - 5	
Schweiß	4 - 5	
Dauerfaltverhalten: 20.000 Knickungen	bestanden	53340
Reissfestigkeit: 20 N/mm	bestanden	53329
Brandverhalten: nach EN1021 Teil I u. II	bestanden	

Detaillierte Informationen zu den Themen Lichtechtheit, Abriebwerte, Hautverträglichkeit und Brennverhalten finden Sie unter: www.ecopell.de/daten-und-fakten.html

Schadstoffprüfungen auf:
Schwermetalle, Anilin und p-Phenylendiamin
(Durchgeführt vom Bremer Umweltinstitut, 2017)

CAMPANULA 701

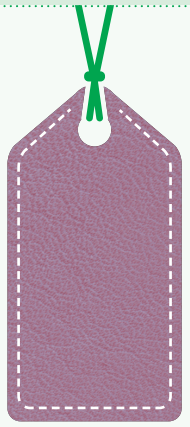

Farbe: Campanula 701
Kollektion: Nappa
Stärke: 1,4 - 1,6 mm

Optional und nur nach Verfügbarkeit. Bitte explizit anfragen.

DATENBLATT

Untersuchung der Ergebnisse auf Schwermetalle

Schwermetall	K 4784 FL - 1 Ecopell 701 Campanula KW 2 (mg/kg)	BG (mg/kg)	Anforderungen IVN Leder (mg/kg)
Antimon	<0,5	0,5	1
Aluminium	80	10	500
Arsen	<0,5	0,5	1
Blei	<0,5	0,5	1
Cadmium	<0,2	0,2	0,2
Chrom	8	1	50
Kobalt	<1	1	5
Quecksilber	<0,1	0,1	0,2
Nickel	<1	1	5
Titan	<10	10	500
Zirkonium	<5	5	500

Untersuchung der Ergebnisse auf Anilin und p-Phenylendiamin

Parameter	K 4784 FL - 1 Ecopell 701 Campanula KW 2 (mg/kg)	NG (mg/kg)	Anforderungen IVN Leder (mg/kg)
Anilin	nn	5	≤60*
p-Phenylendiamin	nn	5	≤60*

* Summengrenzwert für weitere, über die europäische Gesetzgebung hinausgehende Amine (2,4 Xylidin, N,N. Dimethylanilin, 5-Chlor-o-toluidin, p-Phenylendiamin und Anilin)

BG = Bestimmungsgrenze | NG = Nachweisgrenze | mg/kg = Milligramm pro Kilogramm | nn = nicht nachweisbar